




# 防草シート(白色)

規格	材質：PET 密度：350g/m <sup>2</sup> 厚み：(1.6±0.2)mm 透水係数：9.97*10 <sup>-2</sup> cm/s 色：白色 幅：1.0m 2.0m 長さ：50m(長さ 50m 以下で対応可)
商品写真 と 試験写真	  
特徴	透水性・経済性・軽量・反射率、特に両面発電単結晶モジュールに適用します。
耐用年数	約 10 年
雑草適応	葉先の尖った雑草も OK

反射率の試験結果：



## 检测报告

编号：SHIN2108054200CM\_CN  
日期：2021-08-10  
页码：2 of 3

结果总结：

序号	测试项目	测试方法	结果	结论
1	可见光透射比	参考 GB/T 2680-2021 第 5.1 节	7.85 %	/
2	可见光反射比	参考 GB/T 2680-2021 第 5.2 节	62.55 %	/


## 伸び率試験結果：

試験速度：20.000mm/min

環境温度：23℃

### 横向：

No.	試料名	ゲージ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	最大力 (N)	断裂伸び率 (%)
1	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	609.19	103.918
2	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	555.84	97.258
3	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	558.63	102.645
4	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	548.88	102.017
5	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	513.01	106.197
平均値	/	100.00	50.00	1.40	557.11	102.41

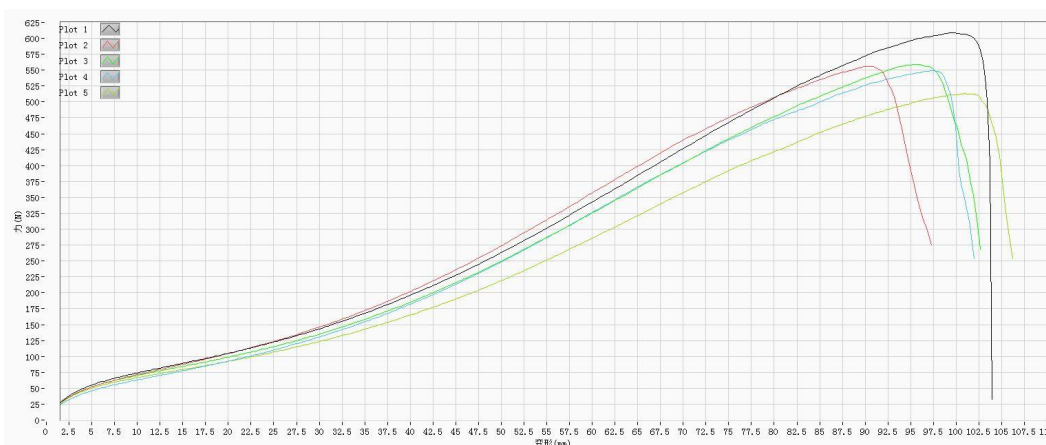

### 縦向：

No.	試料名	ゲージ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	最大力 (N)	断裂伸び率 (%)
1	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	651.02	79.517
2	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	703.77	54.883
3	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	718.42	62.200
4	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	692.70	71.615
5	ニードルパンチ不織布	100.00	50.00	1.40	708.32	68.939
平均値	/	100.00	50.00	1.40	694.85	67.43

