

# 防草シートー白色 PVC

規格	材質：PVC 密度：500 g/m <sup>2</sup> 厚み：(0.4±0.1) mm 色：白色 幅：2.0 m 長さ：50 m(長さ 50 m 以下で対応可)
商品写真 と 試験写真	
特徴	防水・防火・強力雑草を抑えるのはもちろん、水や落ち葉や砂埃が溜まりにくく、表面がサラサラなのでお手入れラクラク！特に両面発電単結晶モジュールに適用します。
耐用年数	約 10 年
雑草適応	葉先の尖った雑草も OK

反射率の試験結果：



## TEST REPORT

No. : SHIN2112087771CM

Date : Dec 22, 2021

Page: 3 of 3

Test Item: Light Reflectance

Test Method: With Reference to GB/T 2680-2021 Section 5.2

Test Condition:

Specimen: 100mm×100mm×0.4mm, 1pc

Lab Environmental Condition: 23±2℃, 50±5%RH

Test Result:

Test Item		Test Result
Light Reflectance	Front View	76.00 %
	Back View	76.79 %

Note: Test specimen was cut from original sample.

The test report is an English version of report No.: SHIN2112087771CM\_CN dated: Dec. 22, 2021 issued by SGS, this report is for reference only.

\*\*\*\*\* End of report\*\*\*\*\*


## 伸び率試験結果：

試験速度：20.000mm/min

環境温度：23℃

### 横向：

No.	試料名	ゲージ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	最大力 (N)	断裂伸び率 (%)
1	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	966.96	45.118
2	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	930.34	31.674
3	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	966.00	67.947
4	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	893.60	80.981
5	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	794.54	64.608
平均値	/	100.00	50.00	0.40	910.29	58.07

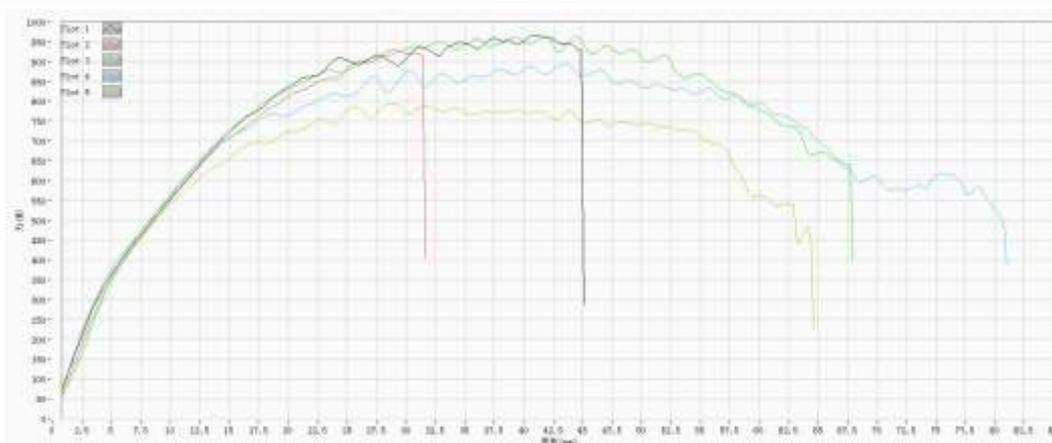

### 縦向：

No.	試料名	ゲージ (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	最大力 (N)	断裂伸び率 (%)
1	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	925.92	41.693
2	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	634.94	72.770
3	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	681.23	73.527
4	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	572.14	75.898
5	PVC 防草シート	100.00	50.00	0.40	620.06	75.993
平均値	/	100.00	50.00	0.40	686.86	67.98

